
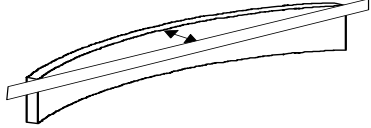
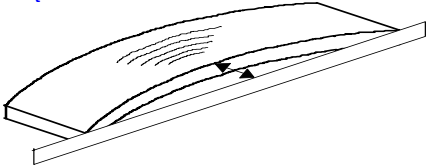
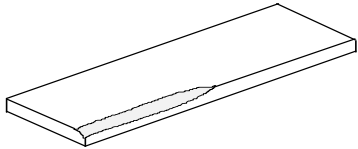
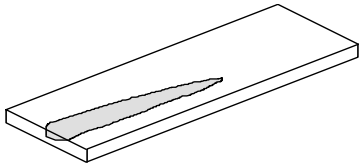
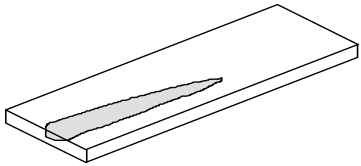
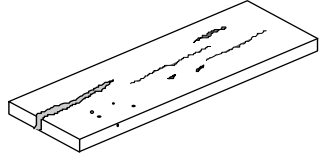


	<b>C24 (T2)</b>	<b>C18 (T1)</b>
Profile główne	Standard INSTA 142 klasy wytrzymałości tarcicy w rozmiarze 25...45 x 50...70.	Standard INSTA 142 klasy wytrzymałości tarcicy w rozmiarze 25...45 x 50...70.
Sęki	Sęk pojedynczy: OS $\leq$ 1/4 Wszystkie sęki: OS $\leq$ 1/3	Sęk pojedynczy: OS $\leq$ 1/3 Wszystkie sęki: $\leq$ 1/2.
Wada wierzchołka	Niedozwolone.	
Skos ziarnisty	1:10	1:8
Skos poprzeczny ziarnisty	Niedozwolone.	
Pęknięcia okrężne	Niedozwolone.	
Pęknięcia powstałe wskutek sezonowania	Cała długość $\leq$ l, przerywane.	
Szczeliny powstałe podczas ścinki	Dozwolone, jeśli są małe, także na ostrej krawędzi zewnętrznej.	
Szerokość słoja rocznego	4 mm	6 mm
Niebieska plama	Dozwolone.	
Mursz twardy	Nie dozwolone.	Długość $\leq$ 1000 mm, głębokość $\leq$ t.
Mursz miękki	Dozwolone w obrębie zmurszałego sęka sosny.	
Zmarszczenia szerokiej powierzchni	Maks. 10 mm na 2 m.	
Wygięcie krawędzi	Maks. 10 mm na 2 m.	
Skręcanie	Maks. 5 mm na 2 m.	
Oblina	4/5 krawędzi.	
Twardzica (krzemienica)	Dozwolone w bardzo niewielkim stopniu.	
Blizna	Długość $\leq$ 1000 mm. Głębokość $\leq$ t	
Kora	Niedozwolone.	
Uszkodzenia spowodowane przez insekty	Niedozwolone.	
Uszkodzenia mechaniczne	95% przekroju poprzecznego nienaruszone.	

b = szerokość materiału tartego, t = grubość materiału tartego, l = długość materiału tartego.

<p>Skręcanie</p> 	<p>Maks. 5 mm na 2 m.</p>
<p>Zmarszczenia szerokiej powierzchni</p> 	<p>Maks. 10 mm na 2 m.</p>
<p>Wygięcie krawędzi</p> 	<p>Maks. 10 mm na 2 m.</p>
<p>Oblina</p> 	<p>Dozwolona 1/4 boku.</p>
<p>Sęki</p> 	<p><b>C24 (T2)</b> – Sęk pojedynczy: OS ≤ 1/4 Wszystkie sęki: OS ≤ 1/3</p> <p><b>C18 (T1)</b> – Sęk pojedynczy: OS ≤ 1/3 Wszystkie sęki: ≤ 1/2</p>
<p>Odbarwienie (nadpsucie, zgnilizna, grzyb, niebieskie plamy)</p> 	<p><b>C24 (T2)</b> – <u>Niebieska plama</u> – dozwolona. <u>Mursz twardy</u> – niedozwolony. <u>Mursz miękki</u> – dozwolony tylko w obrębie zmurszałego sęka.</p> <p><b>C18 (T1)</b> – <u>Niebieska plama</u> – dozwolona. <u>Mursz twardy</u> – długość ≤ 1000 mm. <u>Mursz miękki</u> – dozwolony tylko w obrębie zmurszałego sęka.</p>
<p>Szczeliny</p> 	<p><u>Pęknięcia okrężne</u>: niedozwolone. <u>Pęknięcia powstałe wskutek sezonowania</u>: cała długość ≤ l, przerywane. <u>Szczeliny powstałe podczas ścinki</u>: dozwolone, jeśli są małe, także na ostrej krawędzi zewnętrznej.</p>